


ICS 39.060
Y 88

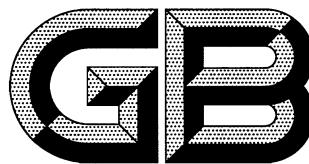

中华人民共和国国家标准

GB/T 38130—2019
代替 GB/T 21198.1—2007

铂合金首饰 铂含量的测定 钇内标 ICP 光谱法

Platinum jewellery alloys—Determination of platinum—Inductively coupled plasma(ICP) spectrometric method using yttrium as internal standard element

(ISO 11494:2014, Jewellery—Determination of platinum in platinum jewellery alloys—ICP-OES method using yttrium as internal standard element, MOD)

2019-10-18 发布

2020-05-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 21198.1—2007《贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP 光谱法 第 1 部分：铂合金首饰 铂含量的测定 采用钇为内标》。

本标准与 GB/T 21198.1—2007 相比，主要技术变化如下：

- 范围内增加了“铂含量为 500‰～990‰ 的铂合金”（见第 1 章）；
- 规范性引用文件中删除了 GB 11887，增加了 ISO 11596（见第 2 章，2007 年版的第 2 章）；
- 试剂材料中增加了氧化钇、磷酸和王水（见 4.5、4.7 和 4.8）；
- 增加了取样要求（见第 6 章）；
- 删除了含有钌、铑、铱或铬的合金（见 2007 年版的 6.2.2）；
- 增加了直接配制校正测试溶液和样品测试溶液的内容及结果计算方法（见 7.3.3、7.4.2 和 7.7.4）。

本标准使用重新起草法修改采用 ISO 11494:2014《首饰 铂合金首饰中铂含量的测定 采用钇为内标 ICP 光谱法》。

本标准与 ISO 11494:2014 相比在结构上有较多调整，附录 A 列出了本标准与 ISO 11494:2014 的章条编号对照一览表。

本标准与 ISO 11494:2014 相比存在技术性差异，这些差异涉及的条款已通过在其外侧空白位置的垂直单线（|）进行了标示，附录 B 给出了相应技术性差异及其原因的一览表。

本标准还做了下列编辑性修改：

- 将标准名称修改为《铂合金首饰 铂含量的测定 钇内标 ICP 光谱法》。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国首饰标准化技术委员会（SAC/TC 256）归口。

本标准起草单位：北京国首珠宝首饰检测有限公司/国家首饰质量监督检验中心、北京国首珠宝首饰标准化研究中心。

本标准主要起草人：李素青、王健、秦胜辉、李玉鵠、张红艳、李武军、申云峰。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 21198.1—2007。

铂合金首饰 铂含量的测定 钇内标 ICP 光谱法

1 范围

本标准规定了以钇为内标采用电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)测定铂合金首饰中铂含量的方法。

本标准适用于铂含量为 500‰~990‰的铂合金首饰及其他铂合金制品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO 11596 首饰 贵金属合金首饰及相关制品的取样(Jewellery—Sampling of precious metal alloys for and in jewellery and associated products)

3 方法原理

准确称量至少两份样品,溶于王水中,配成确切质量的样品溶液。准确称量一定量的样品溶液,与内标溶液混合,标定至标准测量体积。

应用电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES),测试样品溶液和校正溶液(含有已知质量的铂和钇溶液)中铂(推荐波长 265.95 nm、214.42 nm、299.80 nm 或 306.47 nm)和钇(推荐波长 371.03 nm)的强度。将样品溶液中铂和钇的强度比值与标准溶液中铂和钇的强度比值比较,采用插入法计算铂质量,铂含量。

当铂合金中含有钌、铑、铱或钨时,样品溶液制备方法略有不同。

注:铂合金首饰中可能含有铱、钯、金、铑、铜、钴、钌、镓、铬、铟和钨,这些元素在测定过程中一般不产生干扰。

4 试剂材料

4.1 盐酸(HCl):质量分数为 36%~38%。

4.2 硝酸(HNO₃):质量分数为 65%~68%。

4.3 铂:铂含量不低于 999.9‰。选用 999.5‰的铂时应进行修正。

4.4 六水合氯化钇(YCl₃ · 6H₂O)。

4.5 氧化钇(Y₂O₃)。

4.6 铜:铜含量为 999.9‰,不含铂。

4.7 磷酸(H₃PO₄):质量分数为 85%。

4.8 王水:盐酸(4.1)和硝酸(4.2)的体积比为 3:1。

4.9 除非另有说明,在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和二级水或相当纯度的水。

5 仪器设备

5.1 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)，可以同时测定铂和内标钇的发射线的强度，光学分辨率优于0.02 nm。

5.2 分析天平，分度值为0.01 mg。

6 取样

样品的取样步骤按ISO 11596的规定执行。

7 试验步骤

7.1 警示

警示——试验时应采取适当的安全、健康和环保措施。

7.2 内标溶液

称取约680 mg $\text{YCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (4.4)溶于200 mL水中，定容至1 000 mL。或称取约250 mg Y_2O_3 (4.5)溶于25 mL硝酸(4.2)和25 mL水中，定容至1 000 mL。根据仪器灵敏度，可调整内标溶液浓度获得最佳条件。

7.3 校正溶液

7.3.1 本标准给出2种校正溶液和样品溶液的配制方法，实际测试中可选其一操作。

7.3.2 称取约100 mg铂(4.3)，精确至0.01 mg，移入100 mL烧杯中，加入40 mL王水(4.8)，加热至完全溶解。冷却，加水定容至100 mL，混匀用作铂贮存溶液。称量铂贮存溶液质量，保留至0.001 g。

分别称取4.5 g、5.5 g、6.5 g、7.5 g、8.25 g、8.5 g、8.75 g、9.25 g、9.5 g、9.75 g、10.00 g铂贮存溶液于100 mL容量瓶中，至少精确至0.001 g。加入10 g内标溶液(7.2)，精确至0.001 g。加入10 mL盐酸(4.1)，用水定容至100 mL，充分混匀。

如果存在某些其他元素(如Ag)，可增加盐酸的加入量，最多50 mL。校正溶液和样品溶液应保持一致。

注：根据样品的铂含量范围选择校正溶液的浓度。

7.3.3 分别称取45 mg、55 mg、65 mg、75 mg、82.5 mg、85 mg、87.5 mg、92.5 mg、95 mg、97.5 mg、100.0 mg铂(4.3)，精确至0.01 mg，移入300 mL烧杯中，加入100 mL盐酸(4.1)和30 mL硝酸(4.2)，加热溶解。冷却，移入1 000 mL容量瓶中，加入100 g±0.01 g内标溶液(7.2)和100 mL盐酸(4.1)，加水定容至1 000 mL，充分混匀。

如果样品中存在某些其他元素(如Ag)，可增加盐酸的加入量，最多500 mL。校正溶液和样品溶液应保持一致。

注：根据样品的铂含量范围选择校正溶液的浓度。

7.4 样品溶液

7.4.1 称取约100 mg样品3份，精确至0.01 mg，按7.3.2溶解并制备样品贮存溶液。称取10 g样品贮存溶液至100 mL容量瓶中，精确至0.001 g，加入10 g内标溶液(7.2)，精确至0.001 g。加入10 mL盐酸(4.1)，用水定容至100 mL，充分混匀。

如果样品中存在某些其他元素(如 Ag),可增加盐酸的加入量,最多 50 mL。校正溶液和样品溶液应保持一致。

7.4.2 称取约 100 mg 样品 3 份, 精确至 0.01 mg, 移入 300 mL 烧杯中, 按照 7.3.3 溶解并处理样品。

如果样品中存在某些其他元素(如 Ag),可增加盐酸的加入量,最多 500 mL。校正溶液和样品溶液应保持一致。

注：注意降低称样量时由样品均匀性带来的测量误差。

7.5 含钌、铑、铱或钨的样品溶液的准备

样品中的钉、铑、铱或钨含量大于 5% 时,可以采用高压溶解法;或加入 10 倍质量的铜(4.6)制备成合金。

溶解含钨样品时，应加入 200 μL 的磷酸(4.7)。

校正溶液和样品溶液应按相同方法处理。

7.6 测试

ICP光谱仪的数据处理系统可以建立一定的测量程序,可同时测定铂发射线265.95 nm(214.42 nm,299.80 nm或306.47 nm)和内标钇发射线371.03 nm的强度。根据说明书设置仪器并选择合适的背景校正。根据仪器生产商的建议,应保证炬管、雾化室和进样系统干净。测试时ICP炬管点火一定时间使仪器稳定。

每一标准和样品溶液应有 30 s 的稳定时间以及一定的积分时间和积分次数以保证强度比最大相对标准偏差不大于 0.30% [见式(1)]。根据测量最接近样品溶液结果的两种校正溶液计算得出样品溶液中铂的准确质量 [见式(4)或式(9)]，根据校正溶液和样品溶液的制备方式选择计算公式。

如果铂合金中还有其他元素，应检查是否产生干扰。

7.7 计算和结果的表示

7.7.1 按照 7.3.2 和 7.4.1 制备溶液,采用 7.7.3 给出的方法计算;按照 7.3.3 和 7.4.2 制备溶液,采用 7.7.4 给出的方法计算。

7.7.2 内标法是基于强度比 $I_{\text{Pt}}/I_{\text{Y}}$ 和浓度比 $C_{\text{Pt}}/C_{\text{Y}}$ 或质量比 $m_{\text{Pt}}/m_{\text{Y}}$ 之间的线性关系。采用同一质量的 Y(内标溶液)制备所有溶液时,所有计算都可以用 m_{Pt} 代替 $m_{\text{Pt}}/m_{\text{Y}}$ 。同时,无需知道测量溶液的确切体积。100 mL 容量瓶的精度可以满足测量要求。

一般来说,ICP光谱仪的数据处理系统可以给出单次测量铂和钇的强度比值。

每一待测溶液的 5 个强度熵(铂和钇的强度比值, Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5)的平均值 \bar{Q} 的计算见式(1):

式中：

\bar{Q} ——待测溶液的 5 个强度熵(铂和钇的强度比值, Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5)的平均值;

I_{Pt} ——铂的强度值；

I_Y ——钇的强度值。

Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5 的相对标准偏差(RSD)应不大于 0.30%。

7.7.3 由于内标溶液的表观质量 m_{IS} ($m_{IS}=10.000$ g) 存在偏差, 测量溶液所得的每一强度熵(Q)应由相应的制备该测量溶液的内标溶液的真实质量 $W_{IS,n}$ (g) 进行校正。校正强度熵 Q_C 的计算见式(2):

- 取样步骤；
- 使用的标准编号；
- 样品铂含量的质量分数(%)，包括单个样品的值及平均值，按 7.7 的规定计算；
- 如有必要，应有与本标准方法的规定的分析步骤的差异；
- 测试过程中任何异常情况的记录；
- 测试日期；
- 完成分析的实验室签章；
- 实验室负责人及操作人员的签名。

附录 A
(资料性附录)

本标准与 ISO 11494:2014 相比的结构变化情况章条编号对照

表 A.1 给出了本标准与 ISO 11494:2014 的章条编号对照情况。

表 A.1 本标准与 ISO 11494:2014 的章条编号对照情况

本标准章条编号	对应的 ISO 11494:2014 章条编号
1	1
2	2
3	4
4.1	5.1
4.2	5.2
4.3	5.3
4.4,4.5	5.4
4.6	5.5
4.7	5.6
4.8	5.7
4.9	5 第一段
5.1	6.2
5.2	6.3
6	7
7.1	8 第一段
7.2	8.1
7.3.1	—
7.3.2	8.2.1
7.3.3	8.2.2
7.4.1	8.3.1
7.4.2	8.3.2
7.5	8.4
7.6	8.5
7.7.1	8.6.1
7.7.2	8.6.2
7.7.3	8.6.3

表 A.1 (续)

本标准章条编号	对应的 ISO 11494:2014 章条编号
7.7.4	8.6.4
7.7.5	—
8	9
9	10

附录 B
(资料性附录)
本标准与 ISO 11494:2014 的技术性差异及其原因

表 B.1 给出了本标准与 ISO 11494:2014 的技术性差异及其原因。

表 B.1 本标准与 ISO 11494:2014 的技术性差异及其原因

本标准的章条编号	技术性差异	原 因
1	用“本标准适用于铂含量为 500%~990% 的铂合金首饰及其他铂合金制品”代替了“本标准适用于 ISO 9202 规定的铂合金首饰(铂纯度最高到 990%)”。 将 ISO 11494:2014 第 2 段放在第 3 章	直接明确了测定范围,便于标准的执行。 结合方法原理,便于理解及标准的执行
—	删除了 ISO 11494:2014(E) 的第 3 章术语和定义	便于标准的执行
4.1	用“盐酸,质量分数为 36%~38%”代替了“盐酸,质量分数为 30%~37%”	适合我国国情
4.2	用“硝酸,质量分数为 65%~68%”代替了“硝酸,质量分数为 65%~70%”	适合我国国情
4.9	用“二级水或相当纯度的水”代替了“蒸馏水或相当纯度的水”	适合我国国情
7.3.2	增加了“10.00 g”的铂	便于标准的执行
7.3.3	增加了“100.0 mg”的铂	便于标准的执行
7.7.2	用“ Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5 的相对标准偏差(RSD)应不大于 0.30%。”代替了“ Q 的相对标准偏差(RSD)应不大于 0.2%”	适合我国国情
7.7.3 和 7.7.4	用“此平均值的相对标准偏差(RSD)应不大于 0.50%。”代替了“此平均值的相对标准偏差 RSD 应不大于 0.3%”	适合我国国情
7.7.5	增加了“计算的中间结果保留五位有效数字,铂含量保留四位有效数字”	便于标准的执行

中华人民共和国
国家标 准

铂合金首饰 铂含量的测定

钇内标 ICP 光谱法

GB/T 38130—2019

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 22 千字
2019 年 10 月第一版 2019 年 10 月第一次印刷

*

书号: 155066 · 1-63633 定价 18.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



GB/T 38130-2019



打印日期: 2019年11月6日